

Granulats : D5V020 : 0/2 All RL Le Beausset
Pétrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | D | 1.4D | 2D | f | FM | MB (2013) |
|---------------|-------|-------|------|-----|----|-----|------|-----|-----|------|-----------|
| Etendue e | 6 | | 50 | | 40 | 10 | | | 6 | 0.6 | |
| Incertitude U | 1 | | 4 | | 3 | 2 | 1 | | 1 | 0.15 | 0.5 |
| V.S.S.+U | 9.0 | | 59 | | 98 | 100 | 100 | | 9.0 | 2.70 | 1.30 |
| V.S.S. | 8.0 | | 55 | | 95 | 99 | 100 | 100 | 8.0 | 2.55 | 0.80 |
| V.S.I. | 2.0 | | 5 | | 55 | 89 | 95 | 100 | 2.0 | 1.95 | 0.00 |
| V.S.I.-U | 1.0 | | 1 | | 52 | 87 | 94 | | 1.0 | 1.80 | 0.00 |

Partie informative
Résultats de production

du 10/07/17 au 28/12/17

| | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 4 | f | FM | MB (2013) |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----------|
| Maximum | 6.2 | 16 | 36 | 54 | 88 | 99 | 100 | 100 | 6.2 | 2.35 | 0.40 |
| Xf+1.25xEcart-types | 5.6 | 15 | 32 | 53 | 88 | 99 | 100 | 100 | 5.6 | 2.32 | 0.35 |
| Moyenne Xf | 4.4 | 13 | 29 | 50 | 85 | 98 | 100 | 100 | 4.4 | 2.24 | 0.28 |
| Xf-1.25xEcart-types | 3.3 | 11 | 26 | 48 | 82 | 98 | 100 | 100 | 3.3 | 2.15 | 0.21 |
| Minimum | 2.6 | 11 | 26 | 45 | 80 | 97 | 100 | 100 | 2.6 | 2.10 | 0.15 |
| Ecart-type | 0.91 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.90 | 0.070 | 0.050 |
| Nombre de résultats | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 |

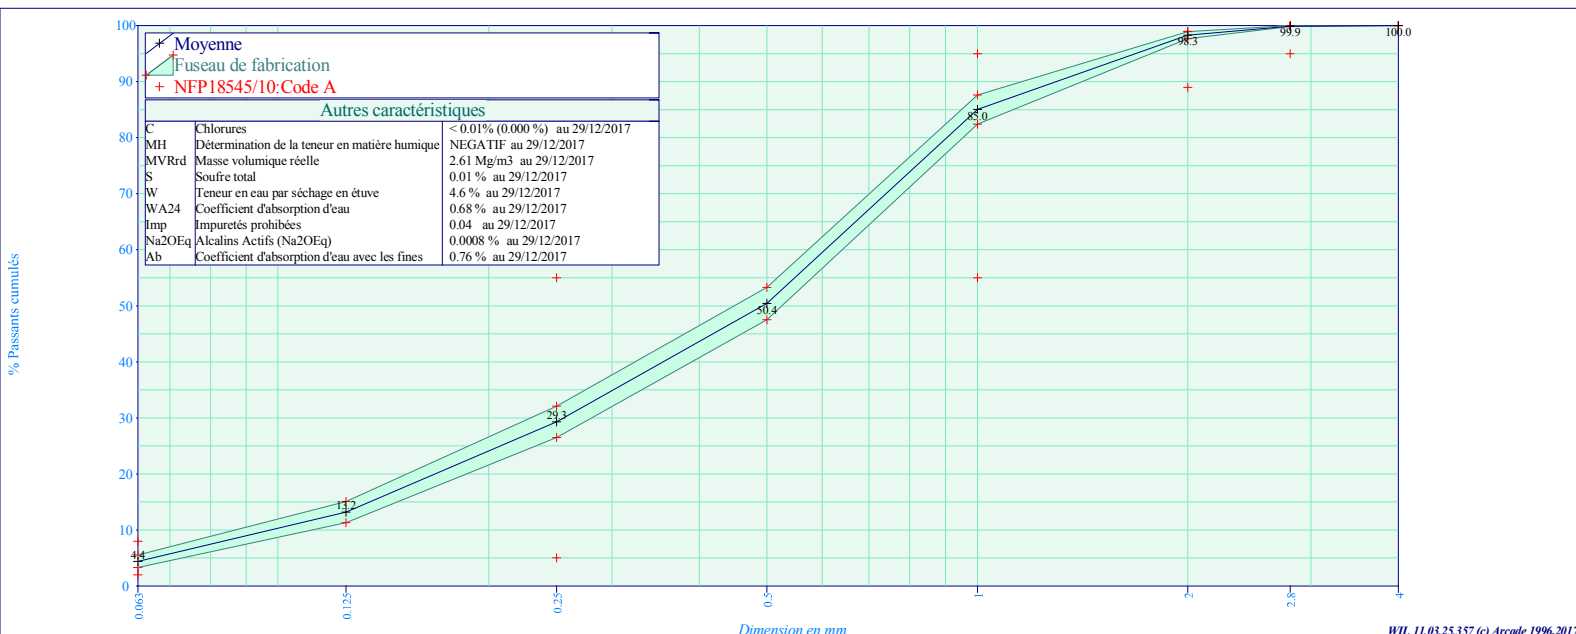

Marcel Garcia