

**Granulats :** 0/2 All RL Le Beausset  
**Péetrographie :** Détritiques (Grès, etc.)  
**Elaboration :** Lavés  
**Système EVCP :** CE niveau 2+

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Code


A

	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)
Etendue e		50		40	10			6	0.8	
Incertitude U		4		3	2	1		1	0.15	0.5
V.S.S.+U		59		98	100	100		9.0	2.69	1.3
V.S.S.		55		95	99	100	100	8.0	2.54	0.8
V.S.I.		5		55	89	95	100	2.0	1.94	0.0
V.S.I.-U		1		52	87	94		1.0	1.79	0.0

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 01/07/19 au 17/12/19

	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)
Maximum	17	42	67	90	99	100	100	8.0	2.41	0.3
Xf+1.25xEcart-types	16	35	59	90	99	100	100	6.9	2.34	0.3
Moyenne Xf	14	30	53	86	98	100	100	5.2	2.18	0.3
Xf-1.25xEcart-types	11	26	48	82	98	100	100	3.4	2.03	0.3
Minimum	9	25	47	81	97	99	100	3.0	1.87	0.3
Ecart-type	2.1	3.7	4.3	2.9	0.6	0.2	0.0	1.40	0.120	0.00
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

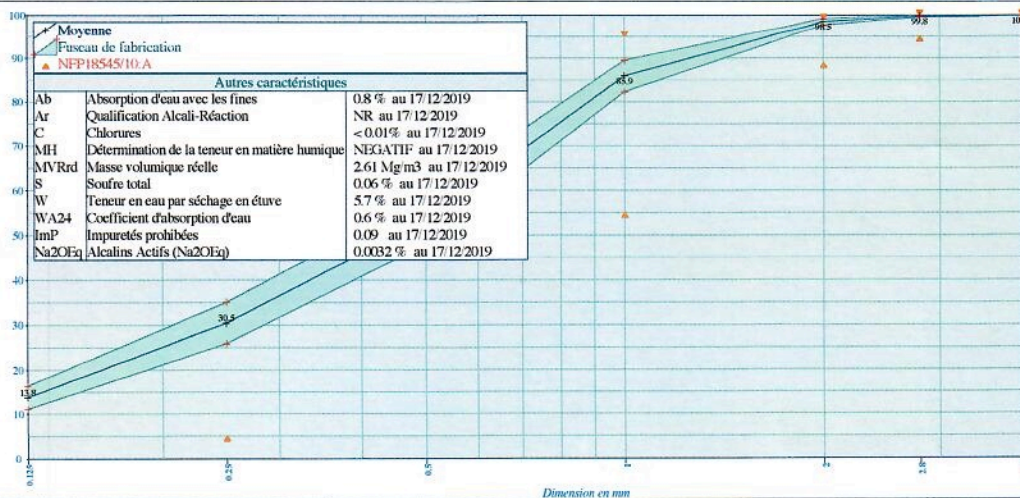

Marcel Garcia