

**Granulats :** ABA130 : 0/20 Cal C Estaque  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Système EVCP :** CE niveau 2+

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

NF EN 13285 Graves non traitées


GNT 3 Type B

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	40	LA 6.3/10	MDE 6.3/10	VBS
Etendue e												
Incertitude U	1	2	2	4	4	3	3	3			3	
V.S.S.+U	10.0	37	42	54	69	88	100	100			38	
V.S.S.	9.0	35	40	50	65	85	99	100		40	35	0.20
V.S.I.	4.0	10	15	22	35	55	85	100				
V.S.I.-U	3.0	8	13	18	31	52	82	97				

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 03/07/17 au 28/12/17

	0.063	0.5	1	2	4	10	20	28	40	LA 6.3/10	MDE 6.3/10	VBS
Maximum	9.3	20	29	46	69	89	99	100	100	24	12	0.18
Xf+1.25xEcart-types	8.2	19	28	44	66	85	99	100	100			0.17
Moyenne Xf	6.8	16	24	39	58	79	98	100	100	22	11	0.11
Xf-1.25xEcart-types	5.3	14	21	33	51	73	97	100	100			0.05
Minimum	4.9	12	17	28	44	66	96	100	100	21	9	0.02
Ecart-type	1.16	2.1	3.1	4.4	6.0	4.9	0.8	0.0	0.0	1.0	1.0	0.050
Nombre de résultats	24	25	25	25	25	25	25	25	25	3	3	31

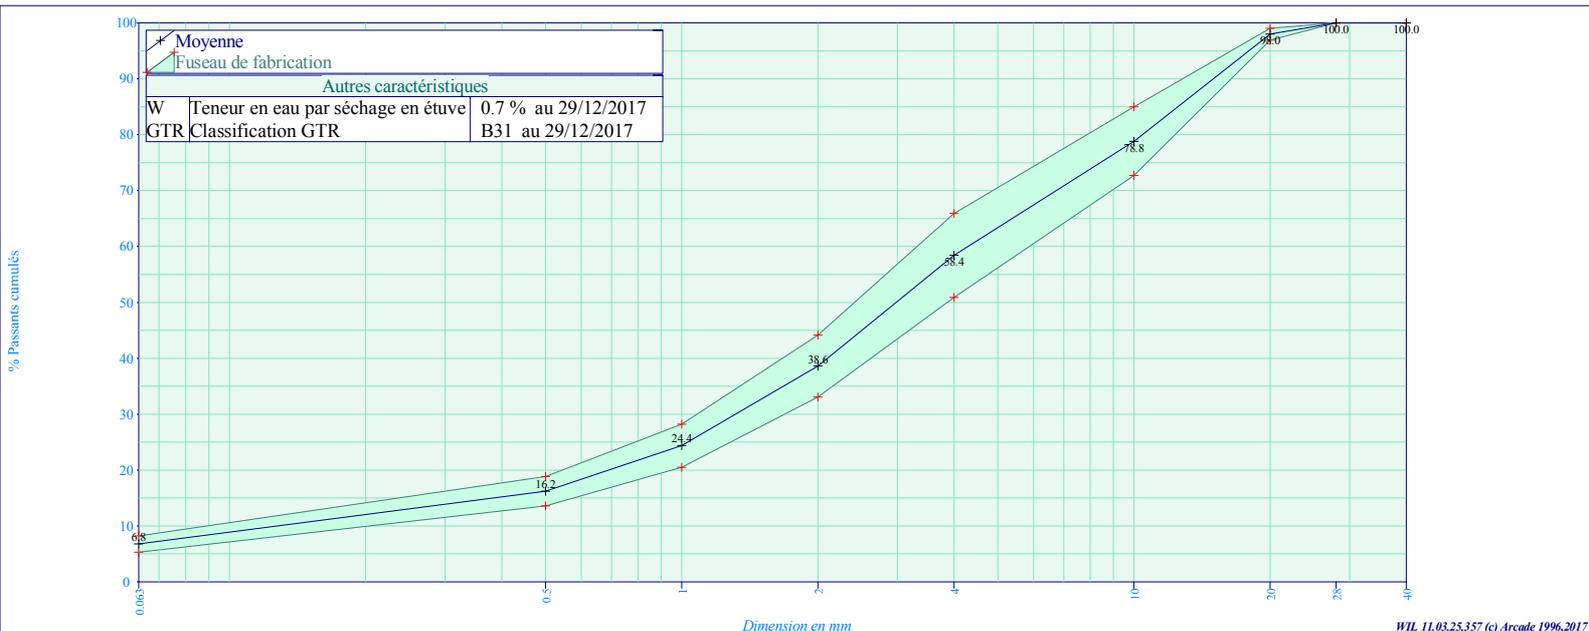

Marcel Garcia