

Granulats : 0/2 All RL Le Beausset
Péetrographie : Détritiques (Grès, etc.)
Elaboration : Lavés
Système EVCP : CE niveau 2+

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Code


A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)
Etendue e	6		50		40	10			6	0.6	
Incertitude U	2		4		3	2		1	1	0.15	0.5
V.S.S.+U	10.0		59		98	100		100	9.0	2.89	1.30
V.S.S.	8.0		55		95	99		100	8.0	2.74	0.80
V.S.I.	2.0		5		55	89		95	2.0	2.14	0.00
V.S.I.-U	0.0		1		52	87		94	1.0	1.99	0.00

Partie informative
Résultats de production

du 13/07/21 au 21/12/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/2)
Maximum	6.7	16	30	54	90	99	100	100	6.7	2.67	0.50
Xf+1.25xEcart-types	4.7	13	29	53	87	99	100	100	4.7	2.61	0.55
Moyenne Xf	3.4	11	25	44	80	97	99	100	3.4	2.43	0.43
Xf-1.25xEcart-types	2.0	8	20	36	73	95	98	100	2.0	2.26	0.31
Minimum	2.0	5	14	27	69	94	97	100	2.0	2.16	0.25
Ecart-type	1.08	2.4	3.9	6.6	5.4	1.4	0.7	0.0	1.10	0.140	0.100
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

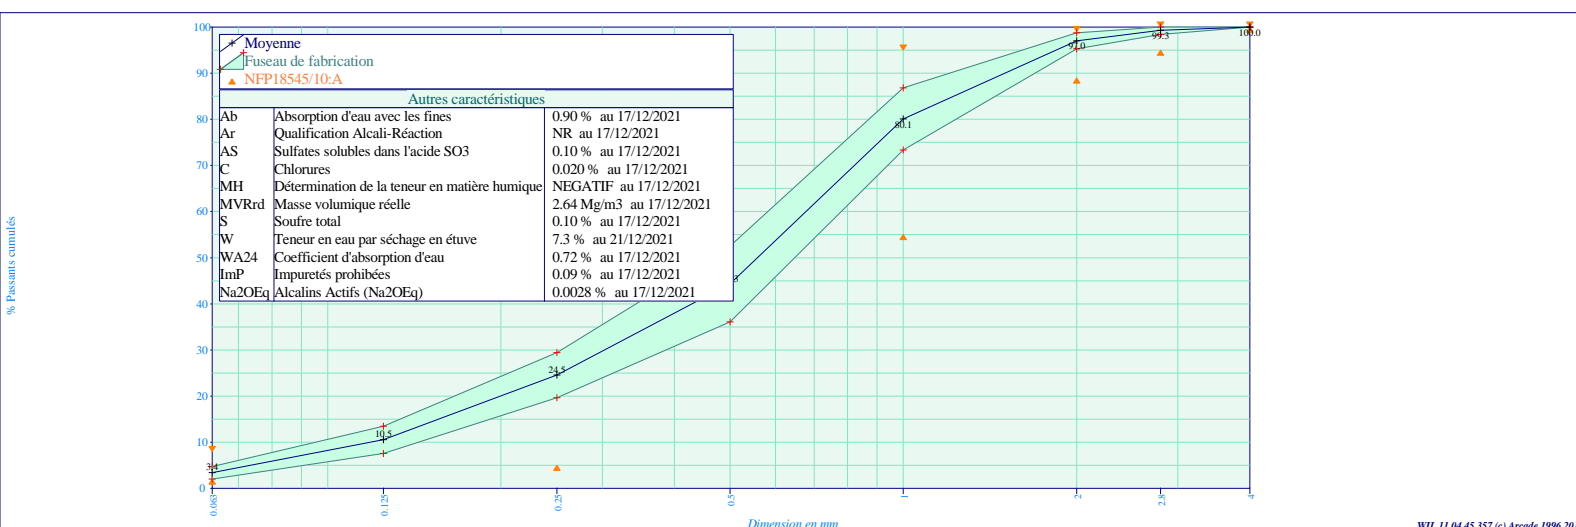

Marcel Garcia